

FIX D3

ЛЕПИЛО ЗА ДРВО ОТПОРНО НА ВЛАГА

Дисперзно лепило за лепење на сите видови дрво каде што е потребен Д3 водоотпорна спојка според EN 204 и отпорност на високи температури според EN 14275 WATT 91: потребна е јачина од $80^{\circ}\text{C} > 7 \text{ N/mm}^2$

СВОЈСТВА

- За внатрешни и надворешни површини.
- Д3 водоотпорна спој.
- Отпорност на високи температури.
- Без растворувачи.
- Еколошки.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

Класификација на неструктурни лепила за дрво и производи од дрво: EN 204 Д3 (дрво-дрво)

НАМЕНА

Се користи во сите случаи кога се бара следново:

- водоотпорно лепило според стандардот EN 204 Д3 - производство на залепени елементи за употреба во простории каде што релативната влажност на воздухот постојано е висока и за лепење на елементи кои често се изложени на кондензација или краткотрајно дејство на вода:
- отпорност на залепениот спој на влажна клима: врати, прозорци, мебел за влажни простории, кујнски работни површини, скали
- висока цврстина на спојката и кратко време на компресија
- зголемена отпорност на температура или органски растворувачи.

Лепилото егодно за:

- лепење на ширина и дебелина на сите видови дрво
- лепење во градежништвото
- површинско лепење (фурнир, ламинат).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Основа

Боја

Брзина на врзување

Вискозност на 23°C (Brookfield RVT, вр.4/20 вртежи во минута)

Ph вредност (ISO 976)

Точка на креда

Отворено време на 20°C , 65 % релативна влажност на воздухот, на буково дрво со 10 % влажност:

- при нанесување на лепилото 100 g/m^2 : припл. 2 минути
- при нанесување на лепилото 200 g/m^2 : припл. 7 минути

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Ако лепилото стоело складирано подолго време, се препорачува да се измеша пред употреба.
- Залепените површини мора да бидат добро подготвени - рамни, мазни, суви, без прашина, маснотии или друга нечистотија.



водна дисперзија на полимерот поливинил ацетат
бела, кога лепилото ќе се стврдне,
спојката е просирна
голема
7000 - 10000 mPa s
припл. 3,0
припл. 4°C

- Нанесете го лепилото рачно или со машина со стандардни направи и апликатори.
- Треба да се нанесе само на едната страна, во тенок слој, рамномерно по целата површина.
- За лепење на конструкции и за спојки каде што се бара голема цврстина, се препорачува лепилото да се нанесе на двете страни што треба да се залепат.

- Оптимални услови за работа:

Температура на просторијата, лепилата и лепените материјали:	18 - 20 °C
Релативна влажност во просторијата:	60 - 70 %
Влажност на залепените елементи:	8 - 10 %

Нанесување на лепилото:

- За лепење на ширина и градба	120 - 180 g/m ²
- При фурнирање	100 - 150 g/m ²

Притисок на компресија:

- За фуги и површинско лепење на ламинат мин. 0,5 N/mm ²	
- При фурнирање мин. 0,2 N/mm ²	

- Време на компресија: зависи од температурата на околината, од лепилото и лепените елементи, влажноста и видот на дрвото, притисокот на компресија и количината на нанесено лепило. Земајќи ги предвид наведените оптимални услови за работа, препорачаното време на компресија е:

		минимум
лепење на ширина (меко/тврдо дрво)	на 20 °C	15/30 минути
	на 50 °C	3/5 минути
фурнирање (дебелина 0,6-0,8 мм)	на 20 °C	10 - 15 минути
	на 50 °C	6 - 8 минути
	на 70 °C	4 - 6 минути
површинско лепење (ламинат)	на 20 °C	15 - 20 минути
	на 50 °C	6 - 8 минути
	на 70 °C	4 - 6 минути

- Кога лепите дрво со поголема влажност, при поголемо нанесување на лепило или при пониски температури на лепење отколку што е препорачано, потребно е соодветно продолжување на времето на притискање.
Продолжување на времето на компресија се препорачува и кај многу оптоварени споеви.
- Не лепете на температури под +15 °C. Понатамошна обработка е можна по 12 часа.
- Чистење: измијте ги машините и алатите со вода пред да се исуши лепакот.

АМБАЛАЖА

- Шише од 500 g.

СКЛАДИРАЊЕ


12 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување. НЕ СМЕЕ ДА ГО ФАТИ МРАЗ! Чувањето на температури над 25 °C значително го скратува рокот на траење на лепилото. Ако лепилото не се користело долго време, се препорачува да се измеша пред употреба.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.

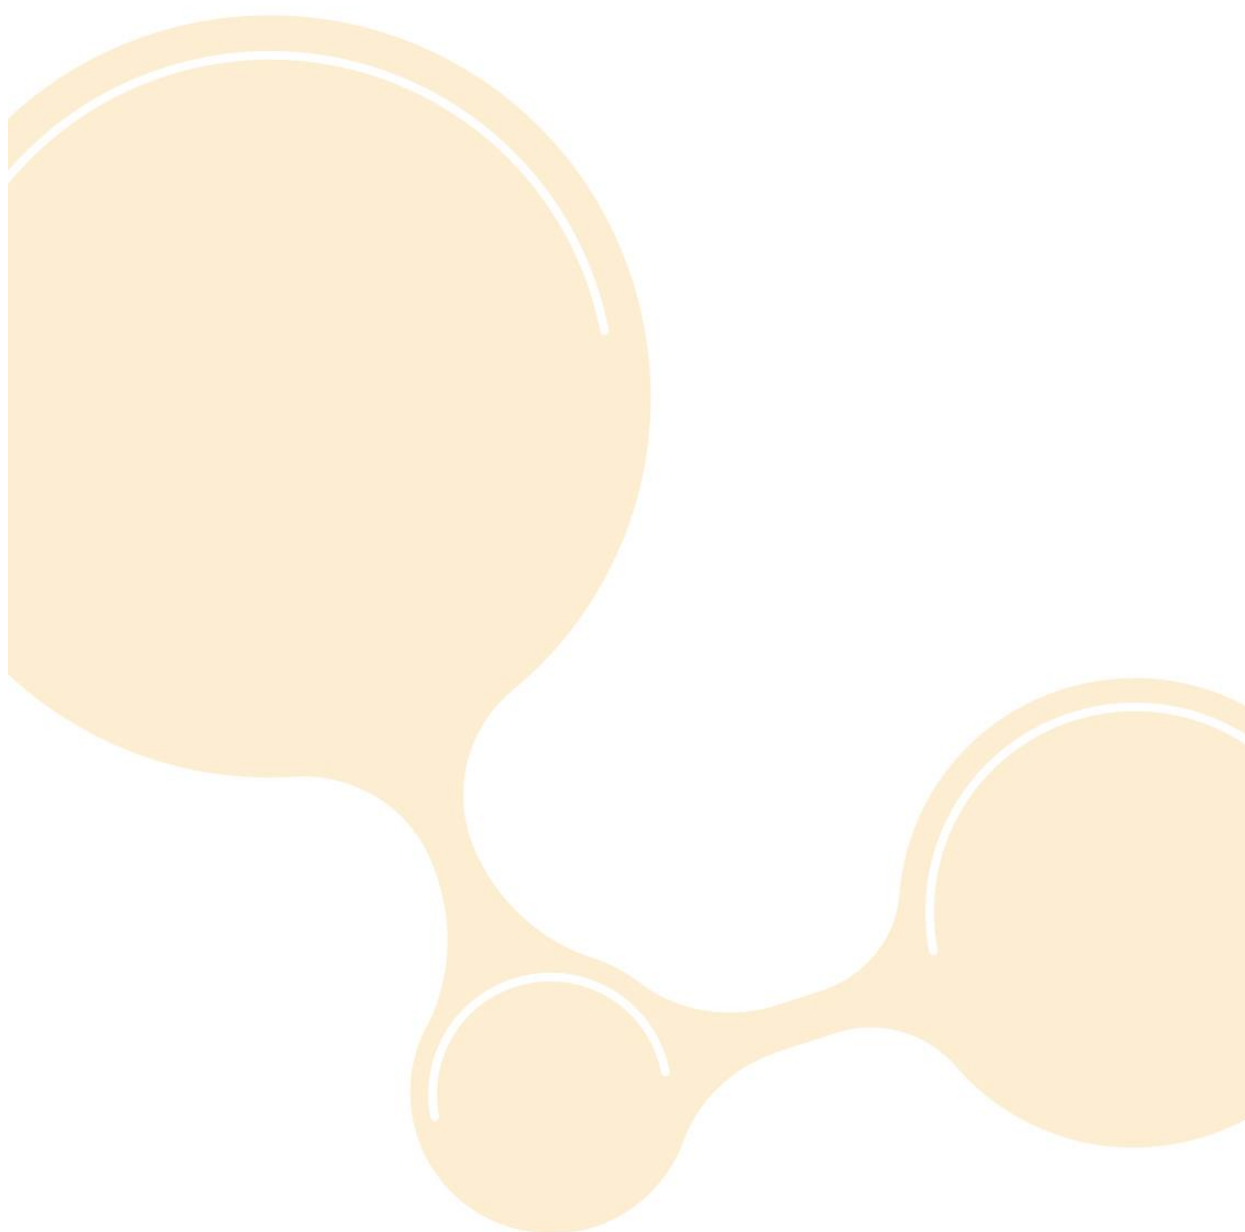

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com